



ВОЗРОЖДЕНИЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«САЯНМРАМОР - ХАКАСИЯ»

Юридический адрес: Республика Хакасия,
655770, Территория Кибик-Кордонское
месторождение мрамора, здание 1
Почтовый адрес: Республика Хакасия,
655603, г. Саяногорск, а/я 34
E-mail: saynmramor@mail.ru

ИНН 1906005049
КПП 190601001
ОГРН 1021900673057
+7 923 593 0000
+7 923 591 1005


ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
ЩЕБНЯ ИЗ МРАМОРА (ГОСТ 8269.0-97)
КИБИК-КОРДОНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Фракция 5 – 20 мм

Результаты испытаний:

- 1 Полные остатки на ситах,
Зерновой состав:
Сито 1,25 D, % – 0,32
Сито 0,5 (d + D), % – 89,82
Сито d, % – 9,86
- 2 Содержание пылевидных и глинистых частиц, % – 0,21
- 3 Содержание зерен слабых пород, % – менее 1
- 4 Содержание зерен пластинчатой и игловой формы, % – 16,67
- 5 Дробимость щебня при сжатии (раздавливании) в цилиндре:
-потери по массе, % – 18
-марка прочности – 600
- 6 Марка по истираемости, потеря массы при испытании, % - 31,03 марка И2
- 7 Морозостойкость:
-потеря по массе, % – 0,60-0,87 (после 15 циклов в растворе Na₂SO₄)
-марка – F400
- 8 Насыпная плотность – 1320 кг/м³
- 9 Водопоглощение, % – 1,20
- 10 Суммарная эффективная удельная активность природных радионуклидов –
менее 8,00 Бк/кг. Относится к I классу строительных материалов, который может
использоваться в строительстве без ограничений.
- 11 Химический состав мрамора: CaO-53,73%, MgO-1,34%, SiO₂-1,7%,
Al₂O₃-0,13%, Fe₂O₃-0,21%, MnO-0,007%, TiO₂-0,056%, S-0,007%, P-0,04%,
п.п.п-42,08%

11.03.2025г.

Генеральный директор

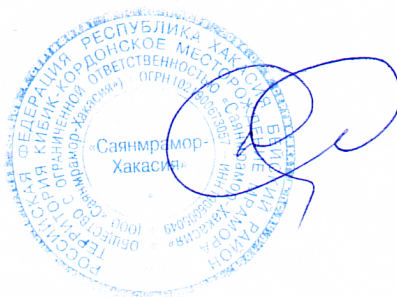

Д.А.Солдатов